

1. Pārbaudes pasūtītājs:

SIA "Grāvējs"

Pārmiju iela 23, Rīga, LV-1057.

2. Pasūtītāja sniegtā informācija:

2.1. Būvobjekta nosaukums:

Nekustamais īpašums "Dardedzes" kadastra Nr. 8080 003 0569 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8080 003 0833 Olaines pag., Olaines nov.

2.2. Noņemšanas vieta:

No karjera krautnes paraugs noņemts saskaņā ar LVS EN 932-1:1996, p. 8.8. prasībām (NO).

2.3. Pasūtītāja identifikācija:

Atgūta smilts U - 1

2.4. Izgatavosanas vieta:

N / Ī "Dardedzes"

3. Parauga noņemšanas datums objektā:

ceturtdiena, 2025. gada 28. augusts

4. Parauga saņemšanas datums laboratorijā:

ceturtdiena, 2025. gada 28. augusts

5. Parauga šifrs laboratorijā:

Laboratorijas šifrs Nr.495/25-1.

Parauga masa 60 kg.

6. Parauga raksturojums un stāvoklis:

Dabīgā smilts.


7. Testēšanas uzdevums:

Noteikt granulometrisko sastāvu, smalkas frakcijas saturu, Proktora blīvumu un optimālo mitrumu, filtrācijas koeficientu.

8. Testēšanas rezultāti.

8.1. Granulometriskais sastāvs. LVS EN 933-1:2013, mazgāšana un sijāšana.

Sietu atvērumu izmērs, mm	Daļēji atlikumi uz sietu, %	Caurisijāto daļiņu daudzums, %	Nenoteiktība, % *)
31.5	0.00	100.0	
22.4	0.00	100.0	± 4,0
16.0	0.00	100.0	± 4,0
11.2	0.00	100.0	± 3,0
8.0	0.00	100.0	± 3,0
5.6	0.00	100.0	± 2,0
4.0	0.00	100.0	± 2,0
2.0	0.03	100.0	± 1,0
1.0	0.03	99.9	± 1,0
0.5	0.03	99.9	± 1,0
0.25	2.84	97.1	± 1,0
0.125	75.93	21.2	± 1,0
0.063	17.94	3.2	± 0,6
<0.063	3.21	0.0	

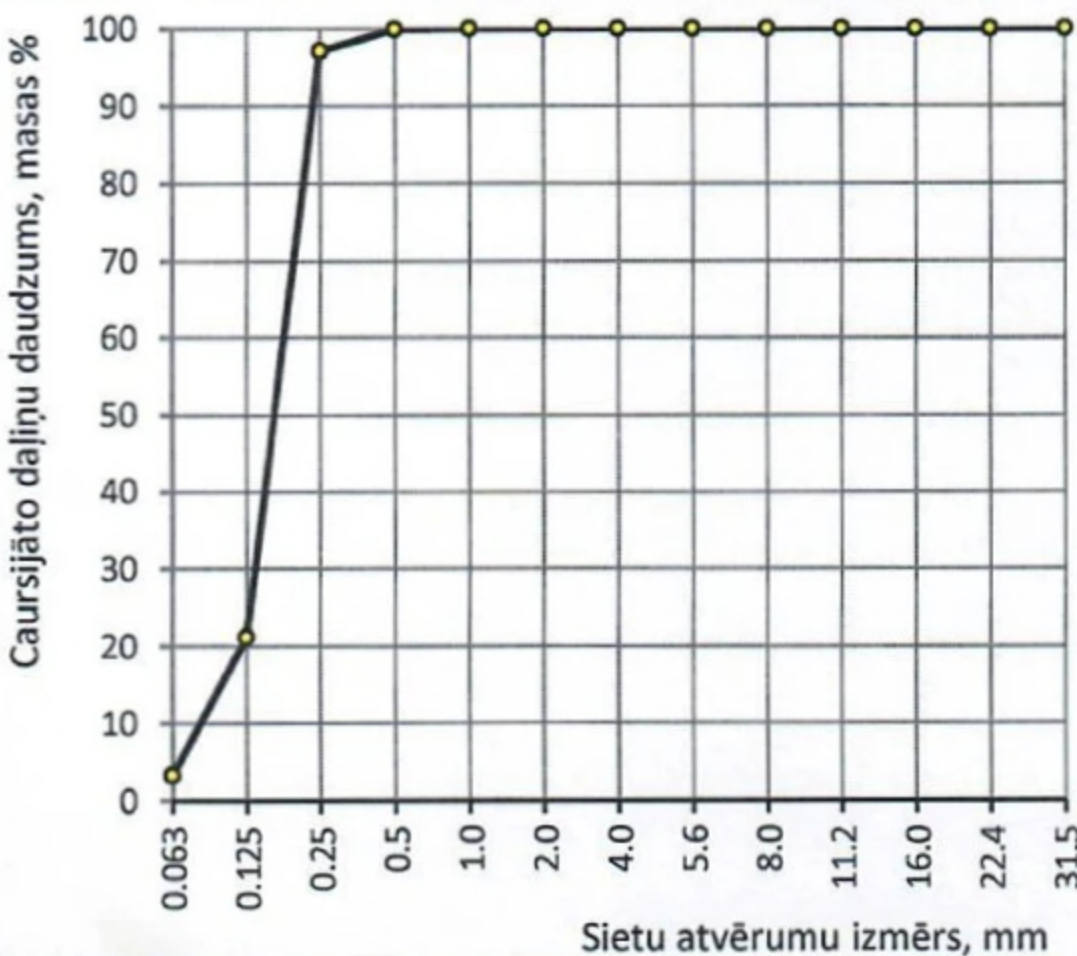

*) Nenoteiktība dota pie varbūtības 0.95 un parklāšanas koeficienta k = 2.

8.2. Fizikāli - mehāniskās īpašības:

Rādītājs un mērvienība	Rezultāts	Testēšanas metode
Daļiņu, kas mazākas par 0,125 mm, saturs masas %	21.2	LVS EN 933-1:2013.
Daļiņu, kas mazākas par 0,063 mm, saturs masas %	3.2	
Filtrācijas koeficients, K ₁₀ , m/dienn.	1.7	ABS 2023/3, 8.3. punkts.
Proktora blīvums, frakcija 0-5 mm*)		LVS EN 13286-2:2012, p. 7.1. (bliete A, veidne A)
Maksimālais sausais blīvums, Mg/m ³	1.59	
Optimālais mitruma saturs, %	17.8	

SIA BTM LAB

Vien.reģ.Nr.
40003420002

Juridiskā adrese:

Bukultu iela 1,
Rīga, LV-1005.

www.btmlab.lv.

Laboratorijas adrese:

Bukultu iela 1, Rīga,
LV-1005,

e-pasts:
aleksejs.varavva@
btmlab.lv.

Minerālmateriālu paraugu ņemšanas pārskats Nr.495/25 (NO).

Atbildīgais par testēšanas pārskata sastādīšanu:

Laboratorijas vadītājs

Testēšanas pārskatu aizliegts pavairot nepilnā apjomā bez rakstiskas testēšanas laboratorijas atļaujas.